

**KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ
ALIM TUTANAĞI**

İlgili İdare (Belediye / Valilik)	: YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve no. su	: 02.07.2007 2007/62
Yapının Adresi	: Yakuplu Beldesi
Pafta / Ada / Parsel No.ları	: +-F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve cinsi	: 2109 m2 Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok,Kat)	: Temel,Bodrum Kat
Yapı Sahibi	: (D1 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı	: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı	: ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarda belirtilen yapının; **Temel,Bodrum Kat** kısmında 31 / 05 / 2007 tarihinde **KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ** standartlarına uygun olarak alınmıştır.

İş bu tutanak 31 / 05 / 2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi
İnşaat Mühendisi

RASİH BULUT KOCA




Laboratuar Teknisyeni



Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ESPER ÜRÜN



Yapı Mütcahhidisi

ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.


**ŞENKA İNŞAAT TAAH.
ve TİC.LTD.ŞTİ.**

Güzelyurt Yolu: M. Akif Ersoy Cad.No:8
Yakuplu / Beşiktaş / İSTANBUL
Beylikdüzü V.D.: 563 000 0898




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

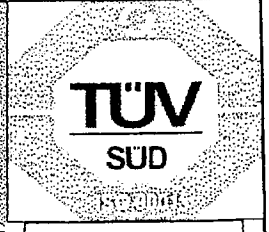

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	31.05.2007
Alındığı Yer	D1 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar	0167-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Kavut No	0167(KR)
Müteahhit/Müşteri Firma	VATANYAPI	Rapor Tarihi	02.06.2007
		Deney Tarihi	02.06.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AİT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil} 100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	02.06.2007	1028	83	82	208	38.52	31.43	25.5	8-9-A-B AKSI TEMEL
2	02.06.2007	1049	83	83	171	31.7			6-7-B-C AKSI TEMEL
3	02.06.2007	1030	83	82	159	29.35			7-8-C-D AKSI TEMEL
4	02.06.2007	1025	83	82	155	28.67			2-3-A-B AKSI TEMEL
5	02.06.2007	1045	83	83	158	29.22			3-4-C-D AKSI TEMEL
6	02.06.2007	1022	83	82	168	31.14			1-2-B-C AKSI TEMEL
1	02.06.2007	1039	83	83	157	29.03	30.15	25.5	9-C-D AKSI PERDE
2	02.06.2007	1022	83	82	150	27.77			6-A AKSI PERDE
3	02.06.2007	1023	83	82	213	39.4			1-2-D AKSI PERDE
4	02.06.2007	1044	83	83	165	30.54			1-A-B AKSI PERDE
5	02.06.2007	1016	83	82	139	25.66			6-C-D AKSI KİRİŞ
6	02.06.2007	1033	83	83	154	28.52			4-A-B AKSI KİRİŞ
1									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

SARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

ASLI GİBİDİR

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İng. Mül.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Dency Sorumlusu