

**KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ
ALIM TUTANAĞI**


İlgili İdare (Belediye / Valilik)	: YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve no. su	: 02.07.2007 2007/62
Yapının Adresi	: Yakuplu Beldesi
Pafta / Ada / Parsel No.ları	: ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve cinsi	: 1889 m2 Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok,Kat)	: Temel,Bodrum Kat,Zemin Kat
Yapı Sahibi	: (E2 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı	: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı	: ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarda belirtilen yapının; **Temel,Bodrum Kat,Zemin Kat** kısmında 31 / 05 / 2007 tarihinde **KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ** standartlarına uygun olarak alınmıştır.


İş bu tutanak 31 / 05 / 2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi
İnşaat Mühendisi

RASİH BULUT KOCA



Laboratuar Teknisyeni



Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ESPER ÜRÜN



Yapı Mütcahhibi

ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

**ŞENKA İNŞAAT TAAH.
ve TİC.LTD.ŞTİ.**



Güzelyurt Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 8
Yakuplu / Beşiktaş / İSTANBUL
Beylikdüzü M.B. 563 000 0898





Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**

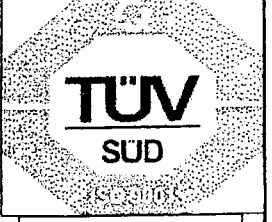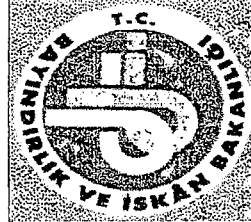

Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	31.05.2007
Alındığı Yer	E 2 BLOK	Laboratuvar	0166-IST
	**Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	0166(KR)
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	02.06.2007
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	02.06.2007
Müteahhit-Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	02.06.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil} 100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	02.06.2007	1021	83	82	138	25.52	28.57	25.5	TEMEL
2	02.06.2007	1017	83	83	154	28.5			
3	02.06.2007	1040	83	83	150	27.65			
4	02.06.2007	1034	83	83	171	31.58			
5	02.06.2007	1021	83	82	142	26.26			
6	02.06.2007	1013	83	82	173	31.93			
1	02.06.2007	1036	83	83	179	33.08	33.51	25.5	BODRUM KAT
2	02.06.2007	1036	83	83	184	34.09			
3	02.06.2007	1033	83	83	185	34.13			
4	02.06.2007	1042	83	83	145	26.75			
5	02.06.2007	1029	83	82	221	40.81			
6	02.06.2007	1022	83	82	174	32.24			
1	02.06.2007	1024	83	83	151	27.83	31.82	25.5	ZEMİN KAT
14	02.06.2007	1035	83	83	212	39.16			
15	02.06.2007	1019	83	82	154	28.47			
16									
17									
18									
19									
20									
21									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

ASLI GİBİDİR

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Mül.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128