

**KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ
ALIM TUTANAĞI**


İlgili İdare (Belediye / Valilik)	: YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve no. su	: 02.07.2007 2007/62
Yapının Adresi	: Yakuplu Beldesi
Pafta / Ada / Parsel No.ları	: ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve cinsi	: 1889 m2 Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok,Kat)	: Temel,Bodrum Kat
Yapı Sahibi	: (E1 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı	: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı	: ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarda belirtilen yapının; **Temel,Bodrum Kat**, kısmında 30 / 05 / 2007 tarihinde **KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ** standartlarına uygun olarak alınmıştır.

İş bu tutanak 30 / 05 /2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi
İnşaat Mühendisi

RASİH BULUT KOCA



Laboratuar Teknisyeni



Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ESPER ÜRÜN



Yapı Müteahhidi

ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

**ŞENKA İNŞAAT TAAH.
ve TİC.LTD.ŞTİ.**

Güzelyurt Mah. M. Akif Ersoy Cad.No:8
Yakuplu / Beylikdüzü / İSTANBUL
Beylikdüzü / 353 000 0908




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

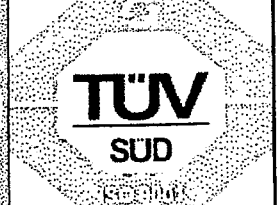

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	30.05.2007
Alındığı Yer	E1 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar	0165-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Kayıt No	0165(KR)
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor No	01.06.2007
		Rapor Tarihi	01.06.2007
		Deney Tarihi	01.06.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	01.06.2007	1043	83	83	177	32.8	30.8	25.5	TEMEL
2	01.06.2007	1034	83	83	148	27.45			
3	01.06.2007	1027	83	82	198	36.58			
4	01.06.2007	1051	83	83	167	30.86			
5	01.06.2007	1037	83	82	148	27.41			
6	01.06.2007	1023	83	82	161	29.74			
1	01.06.2007	1025	83	82	173	32.01	31.38	25.5	BODRUM KAT
2	01.06.2007	1041	83	83	160	29.54			
3	01.06.2007	1018	83	82	146	27.04			
4	01.06.2007	1034	83	82	162	29.94			
5	01.06.2007	1031	83	82	151	27.84			
6	01.06.2007	1022	83	82	227	41.91			
1									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

ASLI GİBİDİR

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN
İnş. Mül.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Nazım AYDIN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128